

Гребенюк С.Н., канд. техн. наук,  
 Решевская Е.С., канд. техн. наук, доцент,  
 Васько В.М., магистр  
 (ЗНУ),  
 Дорохов М.А., аспирант,  
 Костриба И.В., канд. техн. наук, доцент  
 (ІФНТУНГ),  
 Агальцов Г.Н., инженер,  
 Новикова А.В., магистр  
 (ІГТМ НАН України)

## ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ ПАКЕРОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ УСТЬЕВОГО И ПРОТИВОВЫБРОСОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Гребенюк С.М., канд. техн. наук, зав. каф.,  
 Решевська К.С., канд. техн. наук, доцент,  
 Васько В.М., магістр, викладач  
 (ЗНУ),  
 Дорохов М.А., магістр, аспірант,  
 Костриба І.В., канд. техн. наук, доцент  
 (ІФНТУНГ),  
 Агальцов Г.М., інженер, мол. наук. співр.,  
 Новікова А.В., магістр, мол. наук. співр.  
 (ІГТМ НАН України)

## ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ГУМОВИХ УЩІЛЬНЕНЬ ПАКЕРІВ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ УСТЬОВОГО ТА ПРОТИВИКИДНОГО ОБЛАДНАННЯ

Grebenuk S.N., Ph. D. (Tech.), Head of the Department,  
 Reshevskaya K.S., Ph. D. (Tech.), Associate Professor,  
 Vasko V.M., Master of Science (Tech.), Teacher  
 (ZNU),  
 Dorokhov M.A., Master of Science (Tech.), Ph. D. Student,  
 Kostriba I.V., Ph. D. (Tech.), Associate Professor  
 (IFNUOG),  
 Agaltssov G.N., Engineer, Junior Researcher,  
 Novikova A.V., Master of Science (Tech.), Junior Researcher  
 (IGTM NAS of Ukraine)

## STUDY OF A STRESS-STRAIN STATE OF PACKER RUBBER SEALS FOR TESTING CONTROL HEAD AND BOP EQUIPMENT

**Аннотация.** Рассматривается напряжённо-деформированное состояние резинового уплотнения пакера манжетного типа. Такие пакеры относятся к самоуплотнительным, используются для проверки герметизационной способности нефтяных и газовых скважин и срабатывают под действием давления в скважине.

Для решения задачи в программном комплексе «МИРЕЛА+» используется пространственно-временной конечный элемент. В результате численного расчёта были получены распределения величин перемещений, деформаций и напряжений резинового элемента с учётом вязкоупругого деформирования. Получена величина осадки манжеты в зависимости от нагрузки с учётом реологических характеристик материала.

**Ключевые слова:** напряжённо-деформированное состояние, вязкоупругость, резина, пакер манжетного типа, самоуплотнительная манжета

**Введение.** В процессе сооружения нефтяных и газовых скважин с целью проверки герметизационной способности противовыбросовое и устьевое оборудование подлежит гидравлическому испытанию.

В большинстве случаев испытание проводится в условиях открытого ствола скважины. Создание в скважине при таких условиях испытательного давления может привести к


поглощению промывочной жидкости, а иногда даже до гидравлического разрыва пласта. Как следствие, в таком случае невозможно соблюсти регламентные требования процесса испытания смонтированного оборудования. Аналогичная ситуация имеет также место при испытании оборудования перед ремонтом нефтяных и газовых эксплуатационных скважин.

Для отделения ствола скважины от предвенторов или устьевого оборудования при их испытании используют испытательные пакеры манжетного типа.

Испытательные пакеры манжетного типа относятся к самоуплотнительным и срабатывают под действием давления в скважине. Их характерная особенность – простота конструкции по сравнению с другими типами пакеров, а также одностороннее восприятие давления. На рис. 1 представлена наиболее распространённая конструкция пакера – УВЧ 168×50.

Основная составляющая часть пакера – резиновая самоуплотнительная манжета (рис. 2).

Рабочая часть манжеты выполнена в виде двух губ – внешней и внутренней. Геометрия губ должна быть такой, чтобы после спуска пакера в скважину гарантировать создание предварительных контактных давлений  $q_0$  на сопряжённых поверхностях: внутренняя губа – ствол пакера и внешняя губа – обсадная труба, что позволит реализовать принцип самоуплотнения при работе манжеты. Последнее будет иметь место при наличии натяга указанных сопряжён-

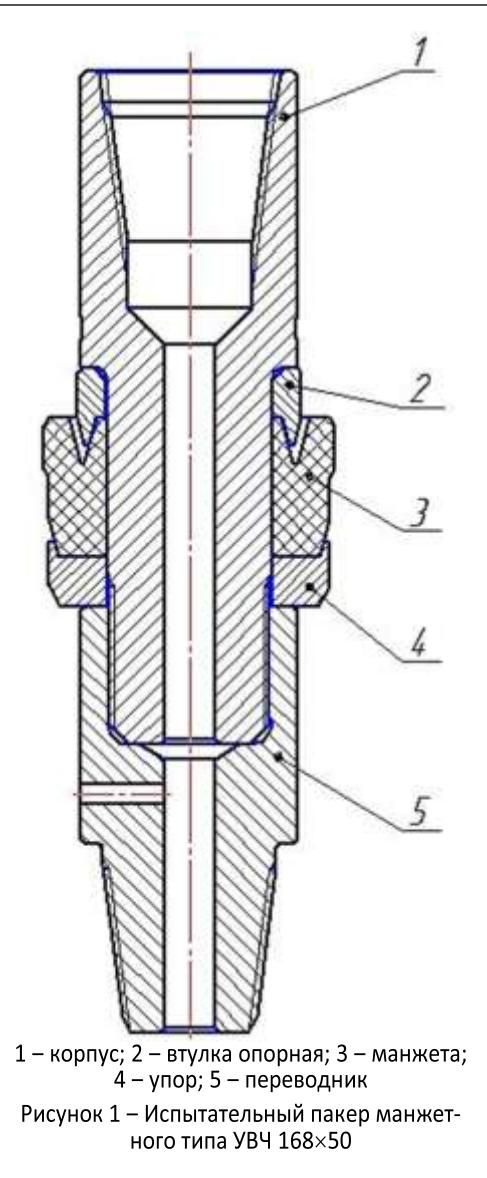

1 – корпус; 2 – втулка опорная; 3 – манжета;  
4 – упор; 5 – переводник

Рисунок 1 – Испытательный пакер манжетного типа УВЧ 168×50

ных соединений.

Авторами проанализированы конструкции самоуплотнительных пакеров, изготавливаемые предприятиями Украины, России, Азербайджана, США и результаты проведённых научных исследований. Можно утверждать, что в настоящее время практически отсутствует научно-методическая база для проектирования самоуплотнительных манжет для скважинных пакеров. Отдельные рекомендации не дают возможности реализовать системный принцип проек-



Рисунок 2 – Самоуплотнительная пакерная манжета

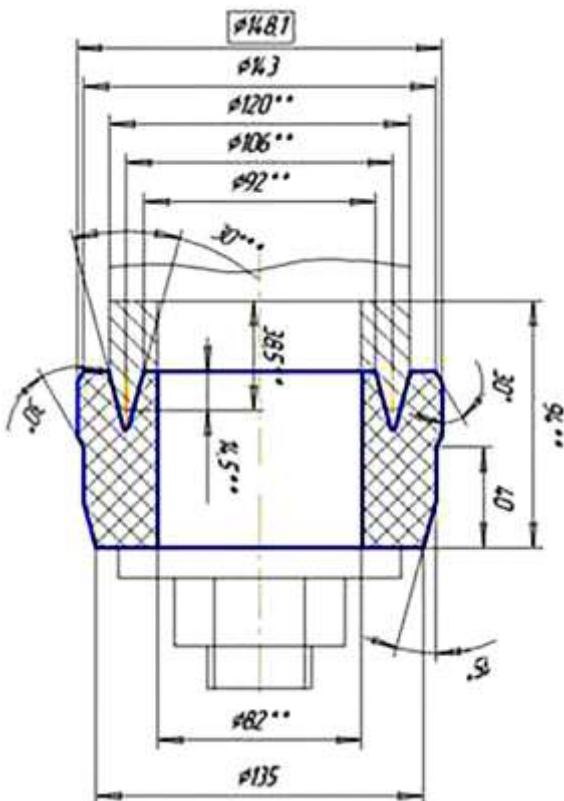


Рисунок 3 – Размеры манжеты пакера под обсадную трубу 168×10,6

тирования, не учитывают ряд факторов, имеющих место при эксплуатации пакеров.

Сложность расчёта и проектирования оптимальной конструкции манжеты связана прежде всего с особенностями механического поведения резины при значительных нагрузках, а именно: нелинейной зависимостью напряжения от деформации, не позволяет использовать законы классической теории упругости; изменением геометрической формы манжеты при нагрузках, что является следствием эластичности резины; выдавливание резины в свободные пространственные зоны и, как следствие, возникновение сложного неоднородного напряжённо-деформированного поля в материале манжеты и т.д.

Для определения напряжённо-деформированного состояния элементов со сложной формой свободной поверхности точные аналитические методы не приемлемы вследствие сложностей в решении нелинейных систем дифференциальных уравнений

в частных производных при решении краевых задач термовязкоупругости. Так, используются численные методы, основным из которых является метод конечных элементов [2].

Поэтому с помощью программного продукта «МИРЕЛА+» и была решена задача по определению напряжённо-деформированного состояния самоуплотнительной манжеты устьевого пакера.

**Численный расчёт.** Стандартный метод конечных элементов в форме метода перемещений не позволяет учитывать жёсткие смещения конечного элемента и фиктивные сдвиговые деформации – «эффект ложного сдвига». Чтобы устранить перечисленные недостатки, будем использовать моментную схему конечного элемента [3].

Для решения задачи в программном комплексе «МИРЕЛА+» [4] будем использовать пространственно-временной конечный элемент [5].

Рассмотрим эластомерную манжету, размеры которой приведены на рис. 3. Из условий эксплуатации моделируем следующие граничные условия: грань  $AB$  жёстко защемлена, грани  $AQ$  и  $CD$  закреплены в радиальном направлении, к граням  $QR$ ,  $RG$ ,  $GF$ ,  $FE$ ,  $ED$  приложена осевая нагрузка, остальные грани свободны (рис. 4).

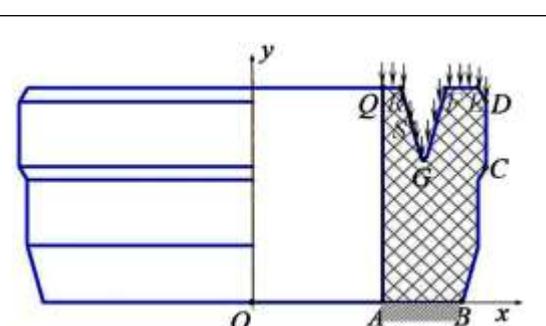


Рисунок 4 – Расчётная схема манжеты

Соответствующая конечно-элементная модель приведена на рис. 5. Упругие характеристики:  $G_0 = 2,425$  МПа,  $G_\infty = 1,312$  МПа,  $\nu = 0,49$ . Нагрузка задана на гранях  $SG$ ,  $FG$ ,  $FE$  и  $ED$ , величина её варьировалась от  $p = 0,1$  МПа до  $p = 0,5$  МПа.

В результате численного расчёта были получены распределения величин перемещений, деформаций и напряжений эластомерного элемента в условиях вязкоупругого деформирования.

Деформированная конечно-элементная модель эластомерного образца представлена на рис. 6.

Величины осадки и напряжений манжеты в различные моменты времени изображены на рис. 7 – рис. 9.

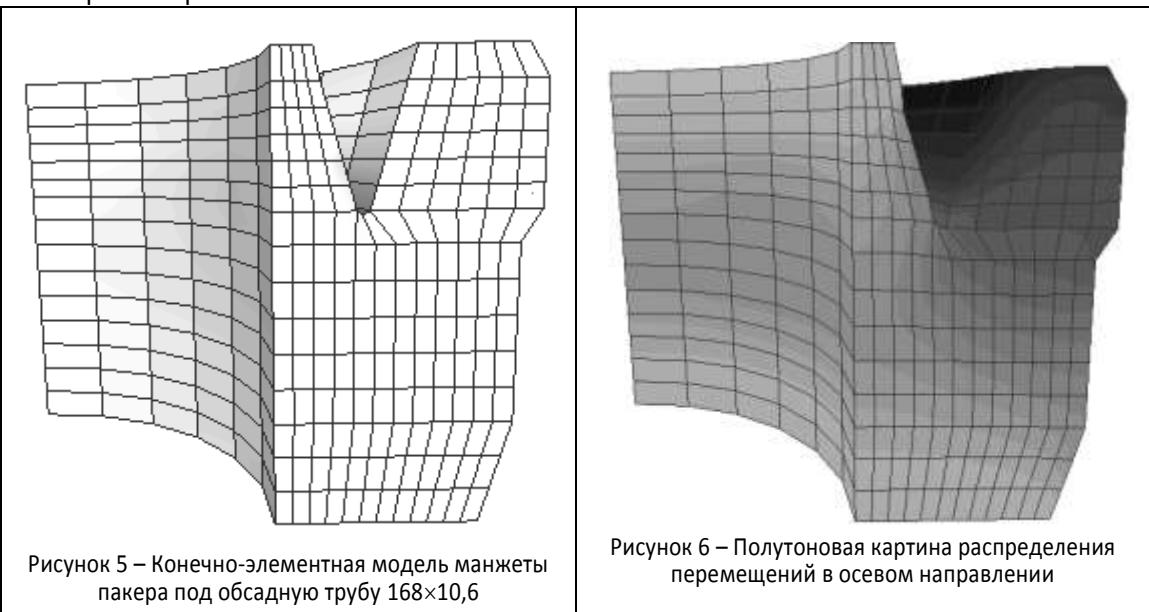


Таблица 1 – Максимальные перемещения точек грани  $DC$  эластомерного образца

Нагрузка, МПа	Перемещения ( $10^{-3}$ ), м	
	начальный момент времени	конечный момент времени
0,2	-0,064471	-0,086431
0,4	-0,12894	-0,17286
0,6	-0,19341	-0,25929
0,8	-0,25789	-0,34573
1	-0,32236	-0,43216

Таблица 2 – Величины напряжений грани  $DC$  эластомерного образца в зависимости от прикладываемых нагрузок

Нагрузка, МПа	Напряжения, МПа	
	начальный момент времени	конечный момент времени
0,2	-0,30695	-0,30698
0,4	-0,6139	-0,61396
0,6	-0,92085	-0,92094
0,8	-1,2278	-1,2279
1	-1,5347	-1,5349

В результате численного расчёта была получена величина осадки эластомерной манжеты в зависимости от прикладываемой нагрузки с учётом реологических свойств материала. Также определены величины напряжений в эластомерном образце. При этом необходимо отметить, что вследствие эффекта релаксации, напряжения в начальный и конечный моменты времени незначительно отличаются друг от друга. Учёт реологических свойств увеличивает перемещения конструкции приблизительно на 25 %.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. СОУ 11.2-00135390-080:2011 Обустройство скважин устьевого и противовывбросового оборудования.
2. Булат, А.Ф. Прикладная механика упруго-наследственных сред. Т. 2. Методы расчёта эластомерных деталей / А.Ф. Булат, В.И. Дырда, Е.Л. Звягильский, А.С. Кобец. – К.: Наук. думка, 2012. – 614 с.
3. Киричевский, В.В. Обобщение моментной схемы конечных элементов для исследования конструкций из слабосжимаемых эластомеров / В.В. Киричевский // Пробл. прочности. – 1986. – № 11. – С. 105-110.
4. Метод конечных элементов в вычислительном комплексе «MIRELA +» / В.В. Киричевский, Б.М. Дохняк, Ю.Г. Козуб, С.И. Гоменюк, Р.В. Киричевский, С.Н. Гребенюк. – К.: Наук. думка, 2005. – 403 с.
5. Гребенюк, С.Н. Моментная схема конечного элемента для расчета эластомерных материалов в условиях вязкоупругого деформирования / С.Н. Гребенюк, В.М. Тархова // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізико-математичні науки. – 2009. – № 1. – С. 78-86.

## REFERENCES

1. SOU 11.2-00135390-080:2011: Obustroystvo skvazhin ust'yevogo i protivovybrosovogo oborudovaniya.
2. Bulat, A.F., Dyrda, V.I., Zviagilskii, E.L. and Kobetc, A.S. (2012), Prikladnaya mehanika uprugo-nasledstvennykh sred. Tom 2. Metody rascheta elastomernykh detalei [Applied mechanics of elastic-hereditary media. Vol. 2. Design techniques of elastomeric parts], Naukova dumka, Kiev, Ukraine.
3. Kirichevskiy, V.V. (1986), "Generalized moment scheme of finite elements for the study of constructions of slightly compressible elastomers", Problemy prochnosti, no. 11, pp. 105-110.
4. Kirichevskiy, V.V., Dokhnyak, B.M., Kozub, Yu.G., Gomenyuk, S.I., Kirichevskiy, R.V. and Grebenyuk, S.N. (2005), Metod konechnykh elementov v vychislitel'nom kompleksse «MIRELA +» [The finite element method in the computational complex "MIRELA +"], Naukova dumka, Kiev, Ukraine.
5. Grebenyuk, S.N. and Tarkhova, V.M. (2009), "Moment scheme of a finite element for calculation of elastomeric materials under viscoelastic deformation", Visnik Zaporizkogo natsional'nogo universitetu. Fiziko-matematichni nauki, no. 1, pp. 78-86.

## Об авторах

**Гребенюк Сергей Николаевич**, кандидат технических наук, заведующий кафедрой математического анализа Запорожского национального университета (ЗНУ), Запорожье, Украина  
**Решевская Екатерина Сергеевна**, кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий Запорожского национального университета (ЗНУ), Запорожье, Украина

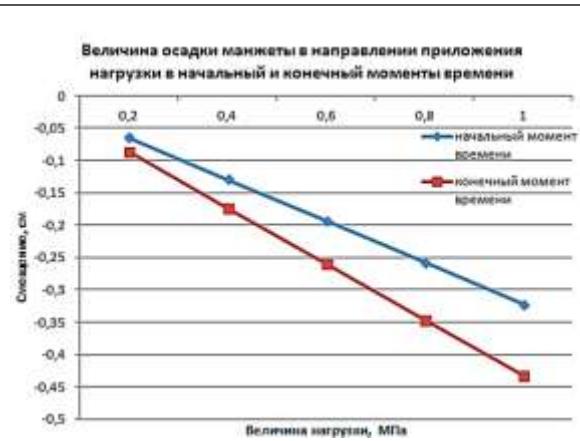


Рисунок 7 – Максимальные осевые перемещения точек грани DC манжеты

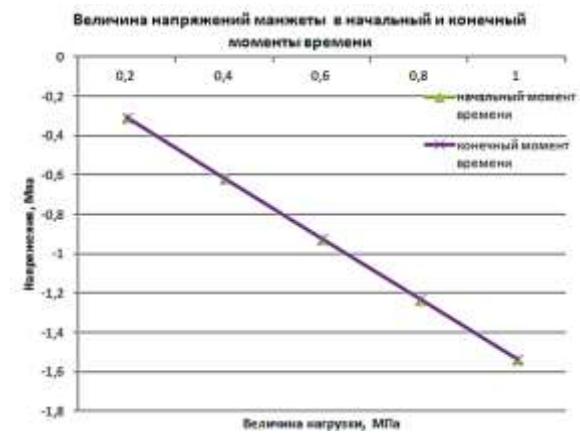


Рисунок 8 – Величина напряжений эластомерного элемента в начальный и конечный моменты времени на грани DC

**Васько Виктория Михайловна**, магистр, преподаватель кафедры математического моделирования Запорожского национального университета (ЗНУ), Запорожье, Украина

**Дорохов Максим Анатольевич**, аспирант кафедры нефтегазового оборудования Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа (ИФНТУНГ), Ивано-Франковск, Украина, maximpru.5@gmail.com

**Костриба Иван Васильевич**, кандидат технических наук, доцент кафедры нефтегазового оборудования Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа (ИФНТУНГ), Ивано-Франковск, Украина

**Агальцов Геннадий Николаевич**, инженер, младший научный сотрудник отдела механики эластомерных конструкций горных машин, Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова Национальной академии наук Украины (ИГТМ НАНУ), Днепропетровск, Украина

**Новикова Алина Вячеславовна**, магистр, младший научный сотрудник отдела механики эластомерных конструкций, Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова Национальной академии наук Украины (ИГТМ НАНУ), Днепропетровск, Украина, a\_v\_novikova@mail.ru

#### About the authors

**Grebnyuk Sergey Nikolayevich**, Candidate of Technical Sciences (Ph. D.), Head of the Department of Mathematical Analysis in Zaporizhzhya National University (ZNU), Zaporizhzhya, Ukraine

**Reshevskaya Yekaterina Sergeyevna**, Candidate of Technical Sciences (Ph. D.), Associate Professor of Information Technologies in Zaporizhzhya National University (ZNU), Zaporizhzhya, Ukraine

**Vas'ko Viktoriya Mikhaylovna**, Master of Science (Tech.), Teacher of the Department of Mathematical Modelling in Zaporizhzhya National University (ZNU), Zaporizhzhya, Ukraine

**Dorokhov Maksim Anatol'yevich**, Master of Science (Tech.), Ph. D. Student of the Department Oil and Gas Equipment in Ivano-Frankovsk National Technical University of Oil and Gas (IFNUOG), Ivano-Frankovsk, Ukraine, maximpru.5@gmail.com

**Kostriba Ivan Vasil'yevich**, Candidate of Technical Sciences (Ph. D.), Associate Professor of the Department Oil and Gas Equipment in Ivano-Frankovsk National Technical University of Oil and Gas (IFNUOG), Ivano-Frankovsk, Ukraine

**Agaltsov Gennady Nikolaevich**, Engineer, Junior Researcher of Department of Elastomeric Component Mechanics in Mining Machines, M.S. Polyakov Institute of Geotechnical Mechanics under the National Academy of Science of Ukraine (IGTM, NASU), Dnepropetrovsk, Ukraine

**Novikova Alina Vyacheslavovna**, Master of Science (Tech.), Junior Researcher in Department of Elastomeric Component Mechanics in Mining Machines, M.S. Polyakov Institute of Geotechnical Mechanics under the National Academy of Science of Ukraine (IGTM, NASU), Dnepropetrovsk, Ukraine, a\_v\_novikova@mail.ru

**Анотація.** Розглядається напружено-деформований стан гумового ущільнення пакера манжетного типу. Такі пакери належать до самоуцільнювальних, використовуються для перевірки герметизаційної здатності нафтових і газових свердловин і спрацьовують під дією тиску в свердловині. Для вирішення задачі в програмному комплексі «MIRELA+» використовується просторово-часовий кінцевий елемент. В результаті чисельного розрахунку були отримані розподіли величин переміщень, деформацій і напружень гумового елементу з урахуванням в'язкопружного деформування. Отримана величина осадки манжети залежно від навантаження з урахуванням реологічних характеристик матеріалу.

**Ключові слова:** напружено-деформований стан, в'язкопружність, гума, пакер манжетного типу, самоуцільнювальна манжета

**Abstract.** The article considers a stress-strain state of the rubber seal in the collar-type packer. These packers are self-sealing and are used to check pressurization ability of oil and gas wells, and they are actuated by the pressure in the well.

To solve the problem, a space-time finite element is used in the software package "MIRELA+". As a result of the numerical calculation, values of displacement, strain and stress distributions in the rubber element were obtained with taking into account viscous-elastic deformation. Value of the collar sediment was calculated depending on the load and with taking into account rheological properties of the material.

**Keywords:** stress-strain state, viscous elasticity, rubber, collar-type packer, self-sealing collar

Стаття поступила в редакцію 03.09.2014

Рекомендовано к печати д-ром техн. наук, професором В.И. Дырдої